


**PF2004A****FREIOTHERM-Prá'ková Barva****Popis produktu**

Technologie výroby	Prášková barva pro dekorativní venkovní užití
Obor použití	např. v branži fasád
Povrch	hladká
Stupeň lesku	lesk
Rozliv	dobré
Stabilita plynové pece	velmi dobré
Schválení	 GSB Master 141 g

Obecné vlastnosti produktu

Pojivová báze	Polyesterová pryskyřice		
Barevný odstín	Všechny běžné odstíny		
Stupeň lesku	lesk	70-90 GU, Úhel 60°	DIN EN ISO 2813
Hustota	1,2-1,7 g/cm ³ v závislosti na odstínu		teoreticky
Skladování	v originálním obalu min. 24 měsíců při 5 °C až 25 °C . Práškové barvy skladujte v suchu a chladu.		
	Minimální lhůta spotřeby každé šarže je uvedena na etiketě. Skladování po uvedeném datu nemusí vždy znamenat, že je zboží již nepoužitelné. Je však nezbytné prověřit kvalitativní vlastnosti pro jednotlivý účel použití.		

Zpracování a použití

Předúprava	Podklad musí být zbaven látek snižujících přilnavost, jako je olej, mastnota, rez, okují, okuje, vosk a zbytky separačních prostředků. Doporučujeme použití vhodných procesů mechanické předúpravy (např. tryskání, broušení) nebo procesů chemické předúpravy (např. fosfátování, chromátování) podle požadavků. K tomu odkazujeme na směrnice Qualicoat, GSB a Qualisteelcoat.		
Doporučená tloušťka vrstvy	60-80 μm		
Množství nanášení	cca 0,1 kg/m ² , tloušťka vrstvy 70 μm		teoreticky
Zpracování	Corona, Tribo		




PF2004A

FREIOTHERM-Prá'ková Barva

Vytvrzení

Doporučená teplota objektu 15 min/180 °C.
Vypalovací okno testováno v odstínu RAL 9010.

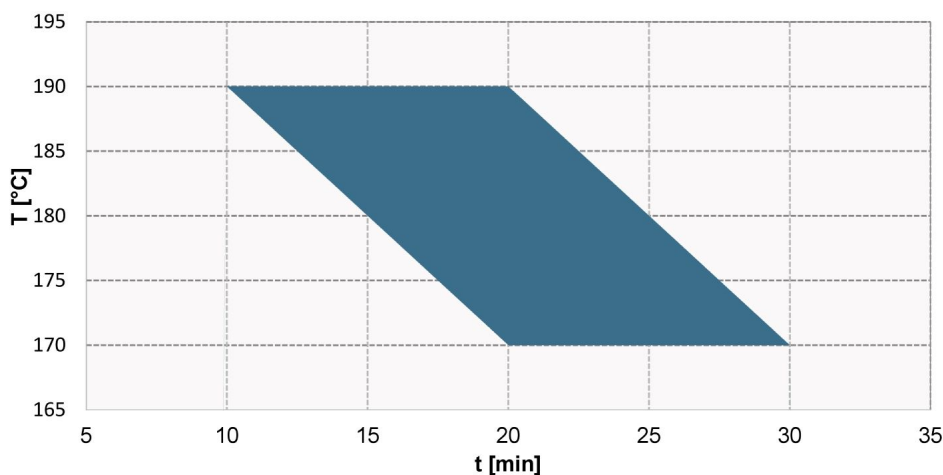

Objekt Temperatur in °C Object Temperature in °C	170	180	190
Haltezeit Minimum in Minuten Holding time minimum in minutes	20	15	10
Haltezeit Maximum in Minuten Holding time maximum in minutes	30	25	20

Poznámka k vytvrzování

Barevná plocha = podmínky pečení s dobrými koncovými vlastnostmi.

Uvedené podmínky vypalování vycházejí z výsledků laboratorních pokusů a jsou proto pouze vodítkem pro nastavení lakovacích zařízení zpracovatelského závodu. Zodpovědnost za zajištění úplného vytvrzení nátěru nese zpracovatelský závod. Úplné vytvrzení nátěru se musí ověřit pomocí typických originálních dílů v podmínkách sériové výroby s doplňkovými analytickými zkouškami a zkouškami odolnosti. Jsme Vám k dispozici pro případné konzultace.

Kompatibilita

Je třeba ověřit kompatibilitu s jinými práškovými nátěry.

Další zpracování lakovaných dílů

Opravný lak

na vyžádání. Podrobnosti naleznete v EVS Info č. 4..



PF2004A

FREIOTHERM-Prá'ková Barva

Mechanické zkoušky

Popis vzorku	Na hliníkovém plechu panel Q AQT, 60-80 µm tloušťka vrstvy, 15 minuty 180°C teplota objektu, výrobek PF2004ARG910.		
Zkouška mřížkovým řezem	Gt 0		DIN EN ISO 2409
Test baňkováním	>5 mm		DIN EN ISO 1520
Zkouška ohybu trnem cylindricky	<=5 mm		DIN EN ISO 1519
Zkouška nárazem	>29 inch/lb (reverse)		ASTM D2794

Klimatické zkoušky

Popis vzorku	Na chromovaném hliníkovém plechu výrobek PF2004ARG910		
Kondenzátové konstatní klima	Doba trvání zátěže	1000 h	DIN EN ISO 6270-2 (CH)
	Odpojovací řez	<1 mm	DIN EN ISO 4628-8
SO2 průmyslová atmosféra	Doba trvání zátěže	30 cykly s 0,2 l	DIN EN ISO 3231
	Bublinový stupeň Povrch	0(S0)	DIN EN ISO 4628-2
	Odpojovací řez	<=1 mm	DIN EN ISO 4628-8
	Razítko demoliční hodnoty	[Variable8] MPa	DIN EN ISO 4624
Neutrální test v solné mlze	Změna barvy a efektu	50 % dL*	
	Doba trvání zátěže	1000 h	DIN EN ISO 9227 (NSS)
	Odpojovací řez	<1 mm	DIN EN ISO 4628-8

Chemická odolnost

Ovlivňující faktory	Chemická odolnost závisí na koncentraci, teplotě, době expozice a zkušební metodě. To je třeba zkontrolovat v závislosti na aplikaci.
----------------------------	---

Poučení

Ochrana práce a zdraví	Dbejte pokynů a bezpečnostních opatření s práškovými barvami laky stejně tak pro ochranu osob při zpracovávání. Bližší informace k nebezpečným látkám, bezpečnostně technickým datům a doporučení pro ochranu zdraví a životního prostředí získáte v odpovídajícím bezpečnostním listu.
Podmínky zkoušky	Všechny výpovědi se opírají o Normklima 23/50 DIN EN 23270. Tyto údaje se opírají o naše znalosti produktu a zkušenosti. Na aplikaci samotnou nemáme vliv. Pro další informace jsme vám k dispozici. Údaje v tomto technckém listě jsou orientační a nestanovují specifikaci.