



## WK4126HK2863

## FREIOTHERM-KTL-speciál

## Popis produktu

Technologie výroby	katodicky se odlučující 2K elektrolak	
Obor použití	např. v branži strojírenství a výroby přístrojů	
Zpracování	Základ	
Druh pasty	Pigmentová pasta, plně neutralizovaná	
Antikorozní ochrana	dobré	

## Obecné vlastnosti produktu

Pojivová báze	Epoxidová pryskyřice, modifikovaná	
Barevný odstín	radiatoren bílá	
Hodnota MEQ/s	25-30 mmol/100g	DIN EN ISO 15880
Hustota	1,6-1,8 g/cm <sup>3</sup>	teoreticky
Pevné částice	63-67 %	teoreticky
Skladování	v originálním obalu min. 9 měsíců při 5 °C až 25 °C. Chraňte před mrazem. Načatá balení krátkodobě spotřebujte.	
	Minimální lhůta spotřeby každé šarže je uvedena na etiketě. Skladování po uvedeném datu nemusí vždy znamenat, že je zboží již nepoužitelné. Je však nezbytné prověřit kvalitativní vlastnosti pro jednotlivý účel použití.	

## Zpracování a použití

Předúprava	Podklad musí být zbaven látek snižujících přilnavost, jako je olej, mastnota, rez, okují, okuje, vosk a zbytky separačních prostředků. Doporučujeme použití vhodných procesů mechanické předúpravy (např. tryskání, broušení) nebo procesů chemické předúpravy (např. fosfátování) podle požadavků.	
Stupeň lesku	40-60 GU, Úhel 60°	DIN EN ISO 2813
Poměr míchání	Poměr mísení závisí na různých faktorech, a proto se určuje ve spolupráci s aplikační technikou pro konkrétní zařízení.	
Doporučená tloušťka vrstvy	10-30 μm	
pH	5-6	DIN 19260
Vodivost	900-1800 μS/cm	
Pevné částice	15-18 %	DIN EN ISO 3251
Hodnota MEQ/b	5,5-7,0 mmol/100g	VDA 621-190
Podíl organických rozpouštědel	1,0-3,0 %	
Teplota lázně	28-34 °C	

Naše technické listy mají poskytovat rady dle stavu našich aktuálních znalostí. Tyto pokyny Vás však nezprostřují potřeby vlastních zkoušek našeho produktu na vhodnost Vašeho záměru použití a aplikace. Prodej našich produktů podléhá ustanovením našich obchodních a dodacích podmínek.

DIN EN ISO 9001 | IATF 16949 | EMAS

FreiLacke | Emil Frei GmbH & Co. KG

Am Bahnhof 6  
78199 Bräunlingen-Döggingen | Deutschland  
+49 77071510  
[www.freilacke.de](http://www.freilacke.de) | [info@freilacke.de](mailto:info@freilacke.de)



## WK4126HK2863

### FREIOTHERM-KTL-speciál

**Doba nanášení**

60-180 sek.

**Napětí odlučování**

100-300 Voltů


**Obrat**

1 Obrat za rok

Pro zajištění stability lázně a tím i kvality povlaku je nutné dodržet stanovený obrat (výměna pevných látek ETL nádrže).

**Vytvrzení**

Doporučená teplota objektu 20 min/170 °C

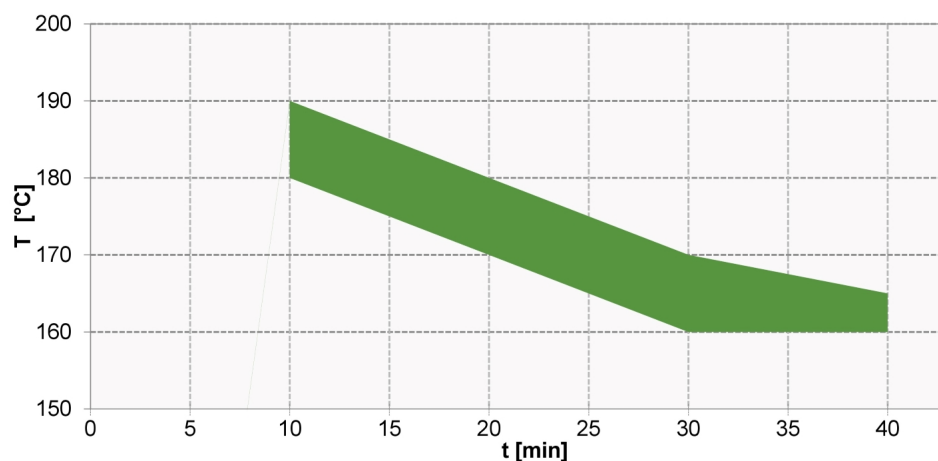

Objekt Temperatur in °C	160	170	180
Object Temperature in °C			

Haltezeit Minimum in Minuten	30	20	10
Holding time minimum in minutes			

Haltezeit Maximum in Minuten	40	30	20
Holding time maximum in minutes			

**Poznámka k vytvrzování**

Barevná plocha = podmínky pečení s dobrými koncovými vlastnostmi.

Uvedené podmínky vypalování vycházejí z výsledků laboratorních pokusů a jsou proto pouze vodítkem pro nastavení lakovacích zařízení zpracovatelského závodu.

Zodpovědnost za zajištění úplného vytvrzení nátěru nese zpracovatelský závod. Úplné vytvrzení nátěru se musí ověřit pomocí typických originálních dílů v podmínkách sériové výroby s doplňkovými analytickými zkouškami a zkouškami odolnosti. Jsme Vám k dispozici pro případné konzultace.

**WK4126HK2863****FREIOTHERM-KTL-speciál****Mechanické zkoušky**

<b>Zkušební substrát</b>	na železitém fosfátu	
<b>Zkouška mřížkovým řezem</b>	Gt 0	DIN EN ISO 2409

**Klimatické zkoušky**

<b>Zkušební substrát</b>	na železitém fosfátu		
<b>Neutrální test v solné mlze</b>	Doba trvání zátěže	1500 h	DIN EN ISO 9227 (NSS)
	Odpojovací řez	<5 mm	DIN EN ISO 4628-8

**Poučení**

<b>Ochrana práce a zdraví</b>	Dbejte pokynů a bezpečnostních opatření s práškovými barvami laky stejně tak pro ochranu osob při zpracovávání. Bližší informace k nebezpečným látkám, bezpečnostně technickým datům a doporučení pro ochranu zdraví a životního prostředí získáte v odpovídajícím bezpečnostním listu.
<b>Podmínky zkoušky</b>	Všechny výpovědi se opírají o Normklima 23/50 DIN EN 23270. Tyto údaje se opírají o naše znalosti produktu a zkušenosti. Na aplikaci samotnou nemáme vliv. Pro další informace jsme vám k dispozici.  Údaje v tomto technckém listě jsou orientační a nestanovují specifikaci.