



# WA4782HRU735

## FREIOTHERM-ATL-Specjalne

### Opis produktu

<b>Technologia produktowa</b>	anodowy jednokomponentowy lakier elektroforetyczny	
<b>Zastosowanie branża</b>	Zastosowanie np. w branży budowlanej i sanitarnej	
<b>Zastosowanie</b>	Podkład	
<b>Rodzaj pasty</b>	Pasta wypełniająca, częściowo zneutralizowana	
<b>Ochrona antykorozyjna</b>	Klasa ochrony przed korozją C 4	DIN EN ISO 12944-6
<b>Podłoże</b>	Stal galwanizowana	

### Właściwości produktu

<b>Baza</b>	Żywica akrylowo-poliestrowa	
<b>Kolor</b>	Lichtgrau	
<b>Lepkość</b>	2000-6000 mPa*s	
<b>Liczba MEQ-Base</b>	26-33 mg/g	DIN EN ISO 15880
<b>Gęstość</b>	1,2-1,3 g/cm <sup>3</sup>	teoretycznie
<b>Części stałe</b>	68-72 %	teoretycznie
<b>Magazynowanie</b>	w oryginalnym opakowaniu 12 miesięcy przy temperaturze magazynu od 5 do 25 °C. Chronić przed mrozem. Otwarte opakowania zużyć w możliwie krótkim czasie.  Minimalny czas przydatności określony jest na opakowaniu. Składowanie powyżej podanego czasu nie oznacza, że towar jest niezdatny do użytku. Jednak dla zapewnienia wysokiej jakości, należy przed zastosowaniem sprawdzić właściwości produktu.	

### Zastosowanie i technologia

<b>Przygotowanie powierzchni</b>	Podłoże musi być wolne od substancji zmniejszających przyczepność, takich jak olej, tłuszcz, rdza, zgorzelina, zgorzelina walcownicza, wosk i pozostałości środków antyadhezyjnych. Zalecamy stosowanie odpowiednich procesów mechanicznej obróbki wstępnej (np. śrutowanie, szlifowanie) lub chemicznej obróbki wstępnej (np. fosforanowanie) zgodnie z wymaganiami.	
<b>Stopień połysku</b>	20-40 GU, Kąt 60°	DIN EN ISO 2813
<b>Rekomendowana grubość warstwy</b>	20-25 µm	
<b>Wartość pH</b>	8,5-9,1	DIN 19260
<b>Przewodność</b>	1100-1700 µS/cm	
<b>Części stałe</b>	13-16 %	DIN EN ISO 3251
<b>Liczba MEQ-Base</b>	45-55 mg/g	DIN EN ISO 15880
<b>Zawartość rozpuszczalników organicznych</b>	0,8-1,6 %	

Nasze karty techniczne mają za zadanie doradztwo zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Jednakże wskazówki te nie zwalniają od obowiązku poddania naszych wyrobów własnym próbom pod względem ich przydatności do planowanych procesów i dziedzin zastosowania. Sprzedaż naszych wyrobów odbywa się zgodnie z obowiązującymi u nas warunkami handlowymi i warunkami dostawy.

DIN EN ISO 9001 | IATF 16949 | EMAS | DIN ISO 45001

FreiLacke | Emil Frei GmbH & Co. KG

Am Bahnhof 6  
78199 Bräunlingen-Döggingen | Deutschland  
+49 77071510  
[www.freilacke.de](http://www.freilacke.de) | [info@freilacke.de](mailto:info@freilacke.de)



## WA4782HRU735

### FREIOTHERM-ATL-Specjalne

#### Temperatura kąpeli

24-27 °C

#### Czas malowania

60-180 sek.

#### Napięcie rozdzielcze

130-290 Wolty


#### Obrót

1 Obrót rocznie

Aby zapewnić stabilność kąpeli, a tym samym jakość powłoki, należy przestrzegać określonych obrotów (wymiana ciał stałych w zbiorniku ETL).

#### Utwardzanie

Zalecana temperatura wypalania 20 min / 170 °C

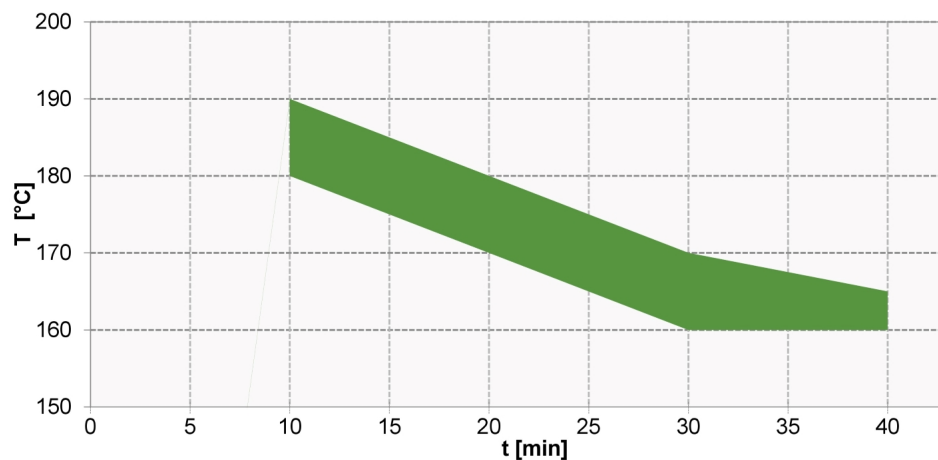

Objekt Temperatur in °C Object Temperature in °C	160	170	180
Haltezeit Minimum in Minuten Holding time minimum in minutes	30	20	10
Haltezeit Maximum in Minuten Holding time maximum in minutes	40	30	20

#### Uwaga dotycząca utwardzania

Zabarwiony obszar = warunki pieczenia o dobrych właściwościach końcowyc.

Przedstawione warunki spalania bazują na wynikach badań laboratoryjnych i z tego powodu stanowią jedynie orientacyjną pomoc dla przedsiębiorstwa przetwórczego przy regulacji urządzeń do nakładania powłok. Odpowiedzialność za zapewnienie pełnego utwardzenia powłoki spoczywa na przedsiębiorstwie przetwórczym. Pełne utwardzenie powłoki należy sprawdzić przy użyciu reprezentatywnych części oryginalnych w warunkach standardowych wraz z uzupełniającymi testami analitycznymi oraz próbami trwałości. W razie dalszych pytań pozostajemy do dyspozycji.

### Dalsza obróbka lakierowanych elementów

#### Malowanie

Przygotowanie: przeszlifować z drobnym uziarnieniem (np. ziarno 240).

Zalecenie: lakier kryjący na bazie akrylanu; lakiery na bazie alkidów są nieodpowiednie do dodatkowego lakierowania!

### Testy mechaniczne

#### Substrat testowy

na cynku



## WA4782HRU735 FREIOTHERM-ATL-Specjalne

Test siatki nacięć

Gt 1

DIN EN ISO 2409

### Testy klimatyczne

Substrat testowy

na ocynku

Odporność na wilgoć -  
stały klimatCzas trwania stres  
cięcia oderwani504 h  
<1 mmDIN EN ISO 6270-2 (CH)  
DIN EN ISO 4628-8

### Wskazówki

Praca i ochrona zdrowia

Przy stosowaniu lakierów należy zastosować standardowe środki ostrożności i ochrony osobistej. Dalsze wskazówki dotyczące niebezpiecznych substancji, danych odnośnie bezpieczeństwa i zaleceń dla ochrony zdrowia i środowiska zostały zamieszczone w karcie charakterystyki.

Warunki badania

Wszystkie dane są oparte na bazie standardowego klimatu 23/50 DIN EN 23270. Wszystkie dane są oparte na naszych doświadczeniach i znajomości produktu. Na sam proces aplikacji nie mamy wpływu. W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Dane w niniejszej karcie technicznej są jedynie wytycznymi i nie stanowią żadnej specyfikacji.