

**PU6505B****FREIOTHERM-Prá'ková Barva****Popis produktu**

<b>Technologie výrobu</b>	Prášková barva pro dekorativní venkovní užití
<b>Obor použití</b>	např. v branži výroby vozidel
<b>Povrch</b>	hladká
<b>Stupeň lesku</b>	vysoký lesk
<b>Odolnost proti chemikáliím</b>	vysoká odolnost vůči čisticím prostředkům a odstraňovačům graffiti.
<b>Produktová báze</b>	PU6005 s nastavením dle specifického zákazníka.

**Obecné vlastnosti produktu**

<b>Pojivová báze</b>	Polyuretan (neštěpený)		
<b>Barevný odstín</b>	Všechny běžné odstíny		
<b>Stupeň lesku</b>	lesklý	>75 GU, Úhel 20°	DIN EN ISO 2813
<b>Hustota</b>	1,2-1,7 g/cm <sup>3</sup> v závislosti na odstínu		teoreticky
<b>Skladování</b>	v originálním obalu min. 36 měsíců při 5 °C až 25 °C . Práškové barvy skladujte v suchu a chladu.		
	Minimální lhůta spotřeby každé šarže je uvedena na etiketě. Skladování po uvedeném datu nemusí vždy znamenat, že je zboží již nepoužitelné. Je však nezbytné prověřit kvalitativní vlastnosti pro jednotlivý účel použití.		

**Zpracování a použití**

<b>Předúprava</b>	Podklad musí být zbaven látek snižujících přilnavost, jako je olej, mastnota, rez, okují, okuje, vosk a zbytky separačních prostředků. Doporučujeme použití vhodných procesů mechanické předúpravy (např. tryskání, broušení) nebo procesů chemické předúpravy (např. fosfátování) podle požadavků.		
<b>Doporučená tloušťka vrstvy</b>	60-80 µm		
<b>Množství nanášení</b>	cca 0,1 kg/m <sup>2</sup> , tloušťka vrstvy 70 µm		teoreticky
<b>Zpracování</b>	Corona		




## PU6505B

## FREIOTHERM-Prá'ková Barva

### Vytvrzení

Doporučená teplota objektu 10 min/200 °C.  
Vypalovací okno testováno v odstínu RAL 7035.

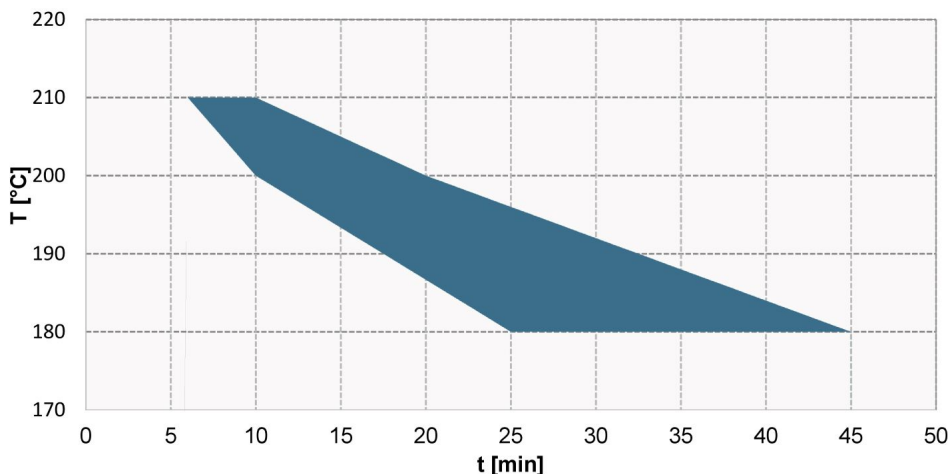

Objekt Temperatur in °C	180	200	210
Object Temperature in °C			

Haltezeit Minimum in Minuten	25	10	6
Holding time minimum in minutes			

Haltezeit Maximum in Minuten	45	20	10
Holding time maximum in minutes			

### Poznámka k vytvrzování

Barevná plocha = podmínky pečení s dobrými koncovými vlastnostmi.

Uvedené podmínky vypalování vycházejí z výsledků laboratorních pokusů a jsou proto pouze vodítkem pro nastavení lakovacích zařízení zpracovatelského závodu. Zodpovědnost za zajištění úplného vytvrzení nátěru nese zpracovatelský závod. Úplné vytvrzení nátěru se musí ověřit pomocí typických originálních dílů v podmínkách sériové výroby s doplňkovými analytickými zkouškami a zkouškami odolnosti. Jsme Vám k dispozici pro případné konzultace.

### Kompatibilita

Je třeba ověřit kompatibilitu s jinými práškovými nátěry.

### Další zpracování lakovaných dílů

#### Opravný lak

na vyžádání. Podrobnosti naleznete v EFD Info č. 4..

**PU6505B****FREIOTHERM-Prá'ková Barva****Mechanické zkoušky**

<b>Popis vzorku</b>	Na ocelovém plechu 60-80 µm tloušťka vrstvy 10 minuty 200°C teplota objektu výrobek PU6505BRG735	
<b>Zkouška mřížkovým řezem</b>	Gt 0	DIN EN ISO 2409
<b>Test baňkováním</b>	>3 mm	DIN EN ISO 1520
<b>Zkouška nárazem</b>	>40 kg cm (přední strana)	DIN EN ISO 6272-1

**Klimatické zkoušky**

<b>Popis vzorku</b>	Na ocelovém plechu upraveném zinečnatým fosfátováním Základní nátěr: Vhodný KTL nebo práškový lakový základní nátěr. Vrchní lak: 60-80 µm tloušťka vrstvy, 10 minuty 200°C teplota objektu, výrobek PU6505BRG735.	
<b>Kondenzátové konstatní klima</b>	Doba trvání zátěže 600 h Odpojovací řez <1 mm	DIN EN ISO 6270-2 (CH) DIN EN ISO 4628-8
<b>Neutrální test v solné mlze</b>	Doba trvání zátěže 1000 h Odpojovací řez <3 mm	DIN EN ISO 9227 (NSS) DIN EN ISO 4628-8

**Chemická odolnost**

<b>Ovlivňující faktory</b>	Chemická odolnost závisí na koncentraci, teplotě, době expozice a zkušební metodě. To je třeba zkontrolovat v závislosti na aplikaci.
----------------------------	---

**Poučení**

<b>Ochrana práce a zdraví</b>	Dbejte pokynů a bezpečnostních opatření s práškovými barvami laky stejně tak pro ochranu osob při zpracovávání. Bližší informace k nebezpečným látkám, bezpečnostně technickým datům a doporučení pro ochranu zdraví a životního prostředí získáte v odpovídajícím bezpečnostním listu.
<b>Podmínky zkoušky</b>	Všechny výpovědi se opírají o Normklima 23/50 DIN EN 23270. Tyto údaje se opírají o naše znalosti produktu a zkušenosti. Na aplikaci samotnou nemáme vliv. Pro další informace jsme vám k dispozici.  Údaje v tomto technckém listě jsou orientační a nestanovují specifikaci.