



## FREIOTHERM-ATL-speciál

### WA4100HRU916

<b>Vlastnosti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anodicky se odlučující 1K elektrolak</li> <li>■ Použití např. v branži zakázkového lakování</li> <li>■ Doplnovací pasta, částečně neutralizovaná</li> <li>■ Základ a jednovrstvý systém</li> </ul>														
<b>Technická/ Fyzikální Data</b>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>■ Pojivová báze</td> <td>Akrylová pryskyřice</td> </tr> <tr> <td>■ Barevný odstín</td> <td>dopravní bílá Sladěný s danou barevnou předlohou (např.RAL)</td> </tr> <tr> <td>■ Pevné částice DIN EN ISO 3251</td> <td>68-72 %</td> </tr> <tr> <td>■ Hustota teoretický údaj</td> <td>1,21 g/cm<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>■ Hodnota MEQ-Base DIN EN ISO 15880</td> <td>19-25</td> </tr> <tr> <td>■ Viskozita</td> <td>4000-8000 mPa.s</td> </tr> <tr> <td>■ Zkušební tloušťka vrstvy</td> <td>20-30 μm</td> </tr> </tbody> </table>	■ Pojivová báze	Akrylová pryskyřice	■ Barevný odstín	dopravní bílá Sladěný s danou barevnou předlohou (např.RAL)	■ Pevné částice DIN EN ISO 3251	68-72 %	■ Hustota teoretický údaj	1,21 g/cm <sup>3</sup>	■ Hodnota MEQ-Base DIN EN ISO 15880	19-25	■ Viskozita	4000-8000 mPa.s	■ Zkušební tloušťka vrstvy	20-30 μm
■ Pojivová báze	Akrylová pryskyřice														
■ Barevný odstín	dopravní bílá Sladěný s danou barevnou předlohou (např.RAL)														
■ Pevné částice DIN EN ISO 3251	68-72 %														
■ Hustota teoretický údaj	1,21 g/cm <sup>3</sup>														
■ Hodnota MEQ-Base DIN EN ISO 15880	19-25														
■ Viskozita	4000-8000 mPa.s														
■ Zkušební tloušťka vrstvy	20-30 μm														
<b>Mechanická zkouška</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ na hliníku/hliníkové slitině</li> <li>■ Zkouška mřížkovým řezem DIN EN ISO 2409</li> <td style="text-align: right;">Gt 0</td> </ul>	Gt 0													
<b>Test odolnosti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ na hliníku/hliníkové slitině</li> <li>■ Kondenzátové konstatní klima DIN EN ISO 6270-2 (CH)</li> <td style="text-align: right;">504 hodin průnik Wb &lt;1 mm DIN EN ISO 4628-8</td> </ul>	504 hodin průnik Wb <1 mm DIN EN ISO 4628-8													
<b>Zpracování a použití</b> Závislost na zařízení a objektu	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Předúprava</b> Podklad musí být bez látek narušujících přilnavost, např. olejů, mastnot, rzi, okují, válcovací emulze, vosků a zbytků separačních látek. U vyšších požadavků doporučujeme vhodné fosfátování nebo chromátování.</li> <li>■ Stupeň lesku DIN EN ISO 2813</li> <td style="text-align: right;">60-80 úhel 60°</td> <li>■ pH</li> <td style="text-align: right;">8,2-8,8</td> <li>■ Vodivost</li> <td style="text-align: right;">1400-2000 μS/cm</td> <li>■ Pevné částice DIN EN ISO 3251</li> <td style="text-align: right;">12-14 %</td> <li>■ Hodnota MEQ-Base DIN EN ISO 15880</li> <td style="text-align: right;">30-35 mg/g</td> <li>■ Podíl organických rozpouštědel</li> <td style="text-align: right;">1,5-2,2 %</td> <li>■ Teplota lázně</li> <td style="text-align: right;">24-27 °C</td> <li>■ Doba nanášení</li> <td style="text-align: right;">60-180 sekund</td> <li>■ Napětí odlučování</li> <td style="text-align: right;">130-260 volt</td> <li>■ <b>Pokyny k ochraně práce a zdraví</b> Dbejte pokynů a bezpečnostních opatření s práškovými barvami laky stejně tak pro ochranu osob při zpracovávání. Bližší informace k nebezpečným látkám, bezpečnostně technickým datům a doporučení pro ochranu zdraví a životního</li> </ul>	60-80 úhel 60°	8,2-8,8	1400-2000 μS/cm	12-14 %	30-35 mg/g	1,5-2,2 %	24-27 °C	60-180 sekund	130-260 volt					

Naše technické listy mají poskytovat rady dle stavu našich aktuálních znalostí. Tyto pokyny Vás však nezprostňují potřeby vlastních zkoušek našeho produktu na vhodnost Vašeho záměru použití a aplikace. Prodej našich produktů podléhá ustanovením našich obchodních a dodacích podmínek.

Strana: 1 / 2  
Verze: 1  
02.04.2023

DIN EN ISO 9001  
IATF 16949  
EMAS

**Emil Frei GmbH & Co. KG**  
Döggingen  
Am Bahnhof 6  
78199 Bräunlingen | GERMANY  
Phone +49 [0] 7707.151-0  
Fax +49 [0] 7707.151-238  
www.freilacke.de  
info@freilacke.de




## FREIOTHERM-ATL-speciál WA4100HRU916

prostředí získáte v odpovídajícím bezpečnostním listu.

### Vytvrzení

- **Teplota objektu**  
Doporučená vypalovací teplota 20 Min./170 °C

zelené šrafování = vypalovací podmínky s dobrými konečnými vlastnostmi

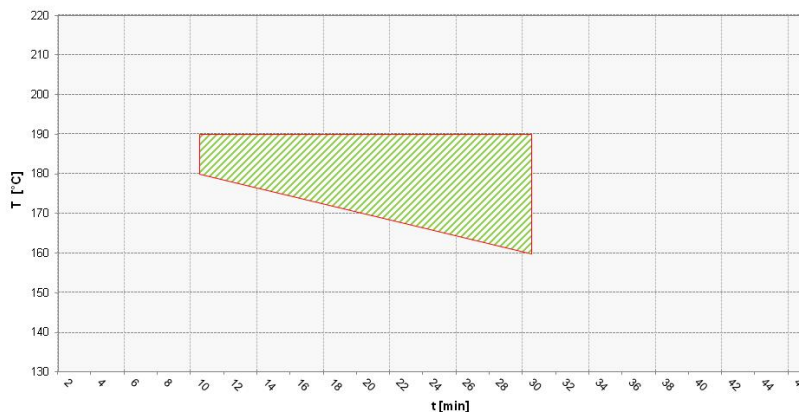

### Skladování

- 1 obrát/rok

V originálním obalu min. 12 měsíců při 5 °C až 25 °C.  
Chraňte před mrazem. Načatá balení krátkodobě spotřebujte.

Minimální lhůta spotřeby každé šarže je uvedena na etiketě. Skladování po uvedeném datu nemusí vždy znamenat, že je zboží již nepoužitelné. Je však nezbytné prověřit kvalitativní vlastnosti pro jednotlivý účel použití.

### Speciální pokyny

- **Zkušební podmínky**  
Všechny výpovědi se opírají o Normklima 23/50 DIN EN 23270.  
Tyto údaje se opírají o naše znalosti produktu a zkušenosti. Na aplikaci samotnou nemáme vliv. Pro další informace jsme vám k dispozici.  
Údaje v tomto technickém listě jsou orientační a nestanovují specifikaci.